

ウォーターベスト耐候性KWP/KWAPシリーズ紫外線透過率


対象品名：耐候性KWP25,30,40/KWAP25

試験項目：分光透過率測定

測定機：分光光度計 SolidSpec-3700DUV（島津製作所製、ダブルビーム方式）

測定範囲：波長250nm～450nm（抜粋）

下記表に、紫外線透過率測定結果を示す。

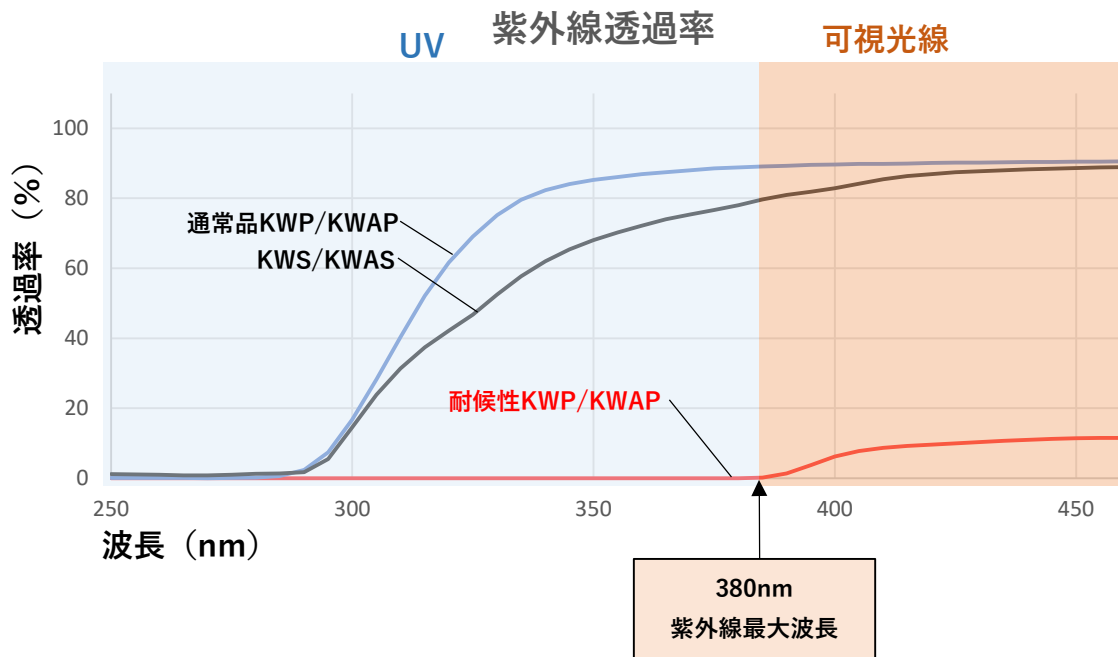

紫外線 (UV) カット率 (%)			
波長(nm)	耐候性 KWP25,30,40 KWAP25	KWP/KWAPシリーズ (通常品)	KWS/KWASシリーズ (通常品)
300	100	83.28	85.44
310	100	59.72	68.67
320	100	38.37	57.87
330	100	24.83	47.5
340	100	17.73	38.02
350	100	14.73	31.96
360	100	13.14	27.88
370	100	12.02	24.61
380	99.99	11.23	21.97
390	98.65	10.74	19.09
400	93.83	10.38	17.18
410	91.34	10.18	14.62
420	90.4	9.96	13.08
430	89.66	9.8	12.27
440	89.01	9.69	11.77
450	88.61	9.62	11.58